
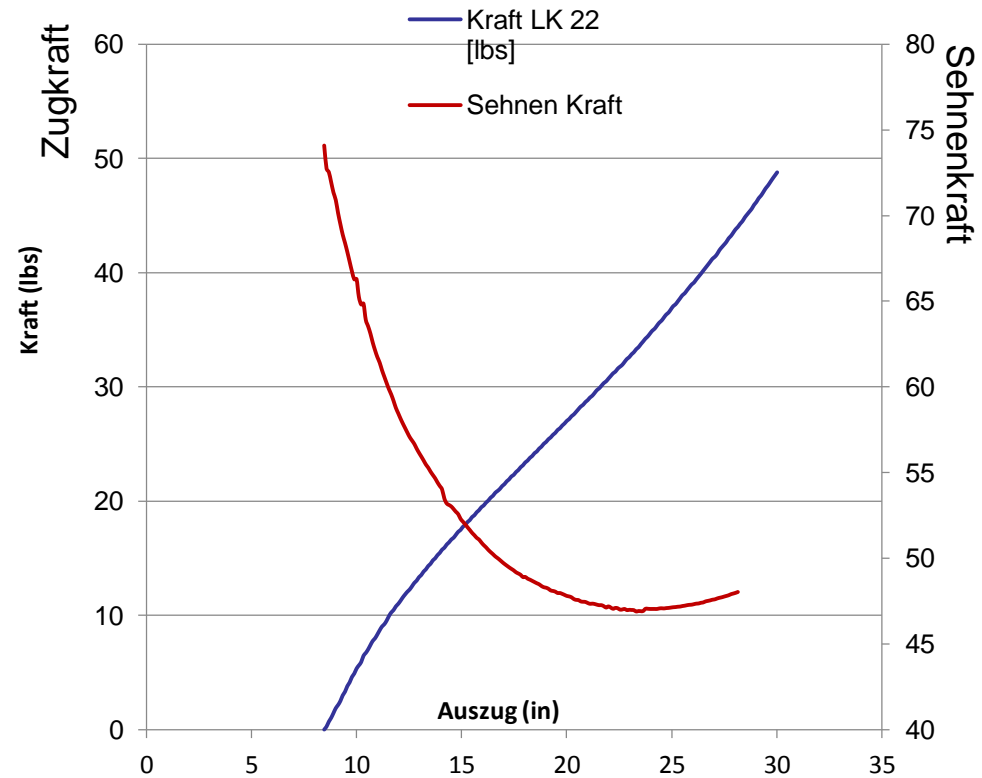


Bogenform:	Langbogen , L2b	
Bogenlänge:	168cm abgespannt zwischen Sehnenkerben gemessen, Sehnenlänge 163cm	
Laminataufbau: (Bauch -> Rücken)	- Glas 1mm - 2x Ahorn 3.7mm 2x Kohlefaser UD Gelege 200g/mm <sup>2</sup> - Abdeckung Ahorn Taper je Laminat 2mm/m	
Tips:	Horn, 45mm lang	
Overlay:	dunkles Furnier- Ahorn- dunkles Furnier	
Griff, Länge:	Griff 50cm aus Obo	
	Breite am Griff:	30mm
Breite an Tip:	12mm	
Wurfarm Form:	Trapez mit parallelem Mittelteil.	
	Gemessene Kraft @ 28" // 30":	44lbs // 49lbs
Kleber:	EA40; 25g+20g (Kerne, Griff); L385 /L386 20g+7g(nur Kohlegelege)	
Aushärtung:	3 h bei ca. 70°C danach langsam abkühlen	

Das Ahorn ist weiß gebeizt, der Griff schwarz/Mahagoni Gemisch gebeizt. Vorab Klebeversuche mit gebeiztem Ahorn als Vergleichstest (Abzugtest) ohne sichtbare Unterschiede.

**Bruch** nach einigen Tagen nur aufgespannt hängen, ca. 10cm von Tip durch Delamination Glas-

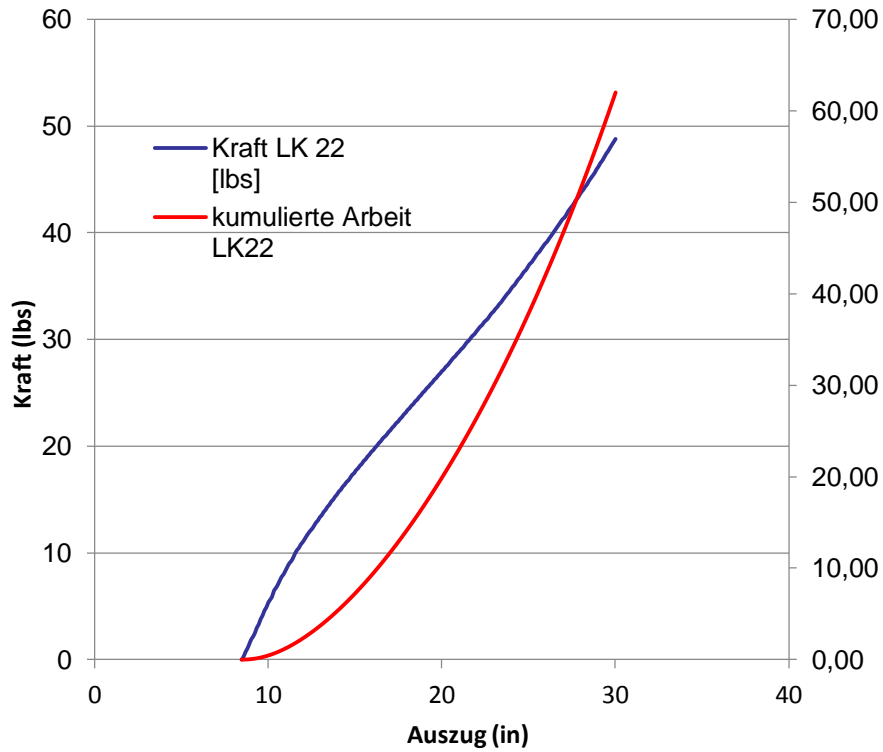

LK22

# Übersicht Bögen



