


Bogenform:	Langbogen , L2b
Bogenlänge:	168,5cm Sehnenlänge
Laminataufbau: (Bauch -> Rücken)	Glas 1mm – 2x Bambus 3,2mm - Glas 1mm
	Taper je Laminat 2mm/m
Tips:	Horn, 50mm lang
Overlay:	Ahorn- dunkles Furnier
Griff, Länge:	Griff 50cm aus Birne
Breite am Griff:	30mm
Breite an Tip:	12mm
Wurfarm Form:	Trapez ab 40mm nach Fade out.
	Gemessene Kraft @ 34lbs@ 28“; 38lbs@30“
Kleber:	EA40; 35g+32g (passend); Aushärtung: 3 h bei ca. 70°C danach langsam abkühlen

Eigentlich Kopie von LK22 jedoch mit beidseitigen Glas. Direkter Ersatz der Kohlefaser durch Glas brachte zu hohe Zuggewicht (siehe LK24), Oberfläche mit Danish Oil, Danach Schellack

Besonderheit: Rechts-Links Bogen mit beidseitigem kleinen Schussfenster

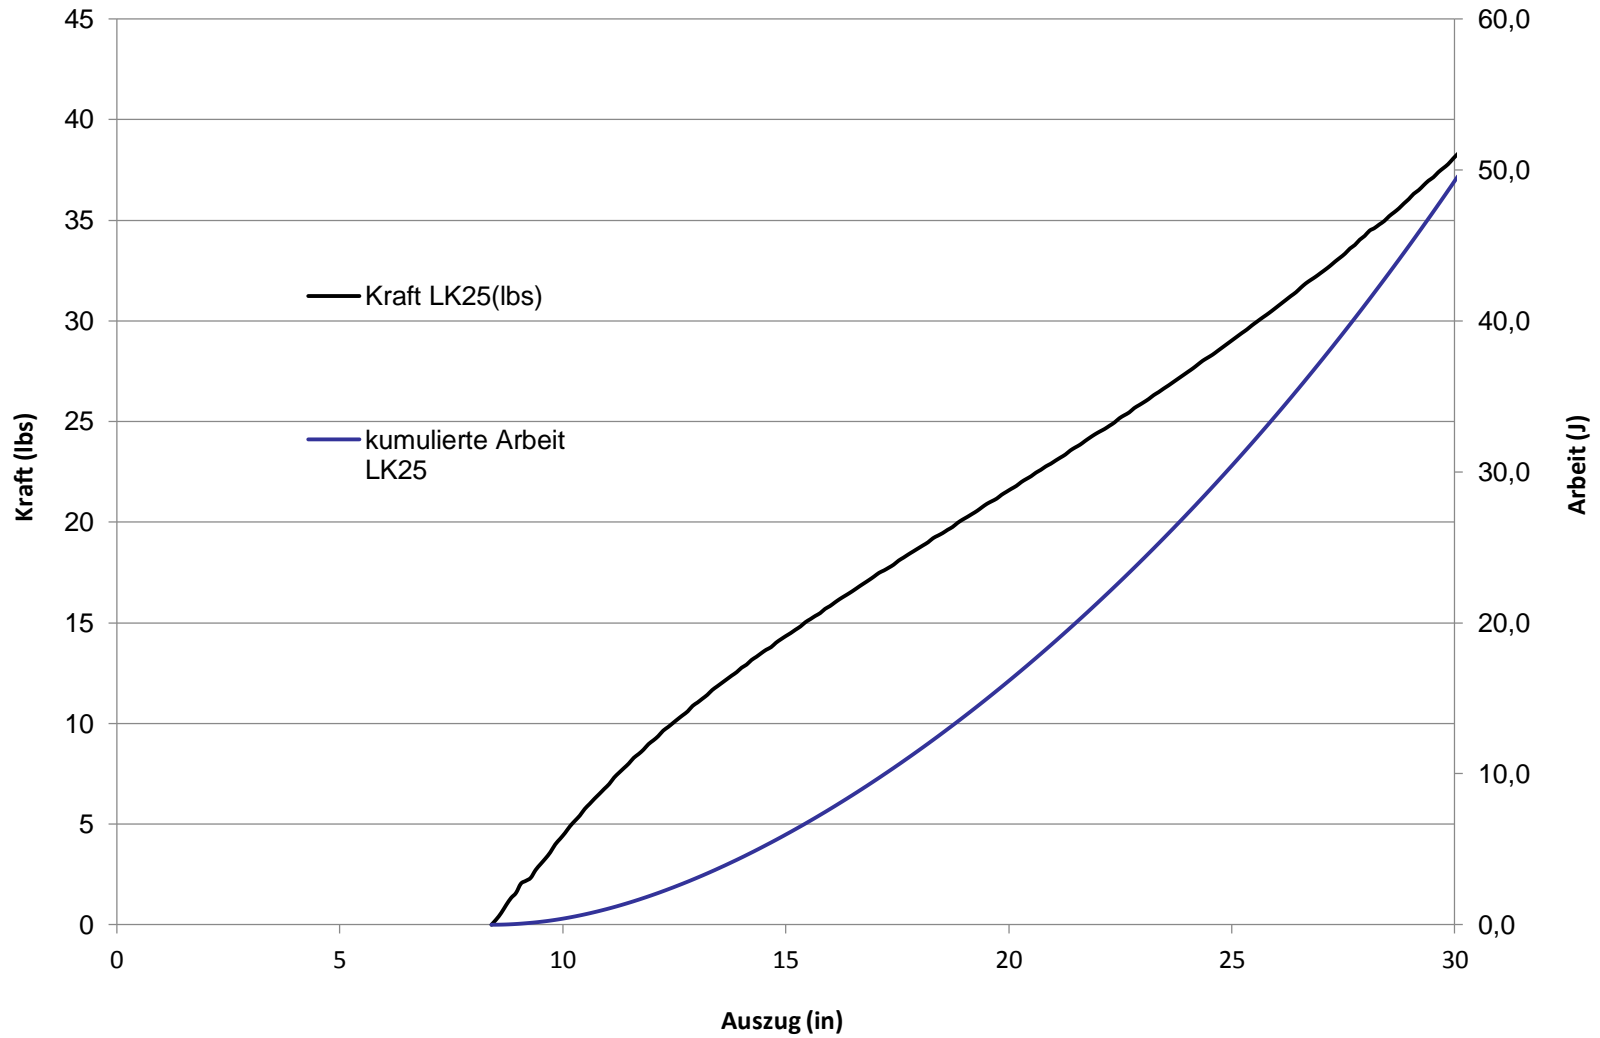

LK25

# Übersicht Langbögen

